



S.P.R.L. CARRIERES DE PREALLE  
AISNE S/N  
6941 - HEYD (DURBUY)

## Fiche Technique

23 Derniers résultats au 18/04/2019

Page 1/2

### 8/16 Conc. calc. lavé

**BENOR**

**Producteur :** CARRIERE DE PREALLE

**Péetrographie :** Calcaire

#### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

8	16
---	----

PTV 411

8/16 Cb 1f1.5 NG Gravillon conc. calc. lav (3/05/2016)

	0.063	d/2 4	d 8	D/1.4 11.2	D 16	1.4D 22.4	2D 31.5	FI
V.S.S.	1.0	5	20	55	99	100	100	20.00
V.S.I.	0.0	0	0	25	85	98	100	0.00

#### Partie informative

Résultats de production

du 24/11/17 au 11/04/19

	0.063	4	8	11.2	16	22.4	31.5	FI
Maximum	0.6	2	17	48	99	100	100	16.98
Xf-1.44xEcart-types	0.3	1	12	47	97	100	100	17.00
Moyenne Xf	0.2	1	7	40	92	100	100	14.03
Xf-1.44xEcart-types	0.0	0	3	33	86	100	100	11.06
Minimum	0.0	0	3	32	86	100	100	10.58
Nombre de résultats	23	23	23	23	23	23	23	14
Dernière valeur	0.6	1	5	33	88	100	100	12.73

411-BENOR-156

EN 12620: 8/16 GC85/20  
EN 13242: 8/16 GC80/20 GT:20/15  
EN 13043: 8/16 GC85/20 G20/15

La certification Benor du produit indique que sur base d'un contrôle externe périodique, il existe une confiance suffisante dans la capacité du producteur à garantir la conformité du produit de façon permanente comme définie dans les spécifications de référence technique. La présente fiche Benor contient les performances des caractéristiques déclarées par le producteur et est vérifiée par l'organisme de certification.

Déclaration du producteur reprise sur sa DOP:

Présence de matière humique : plus clair

Masse vol réelle: Moyenne sur les 4 dernières analyses 2.70 Mg / m<sup>3</sup> (LI : 2.64 Mg / m<sup>3</sup> - LS : 2.78 Mg / m<sup>3</sup>)

Masse vol Abs : Moyenne sur les 4 dernières analyses 2.73 Mg / m<sup>3</sup> (LI : 2.66 Mg / m<sup>3</sup> - LS : 2.80 Mg / m<sup>3</sup>)

WA24: Moyenne sur les 4 dernières analyses 0.53 % (LI : 0.3% - LS : 0.9 %)

LA : 30 - MDE: 25 - LA + MDE :45



S.P.R.L. CARRIERES DE PREALLE  
AISNE S/N  
69411 - HEYD (DURBUY)

# Fiche Technique


23 Derniers résultats au 18/04/2019

## 8/16 Conc. calc. lavé

BENOR

**Producteur :** CARRIERE DE PREALLE

**Pétrographie :** Calcaire

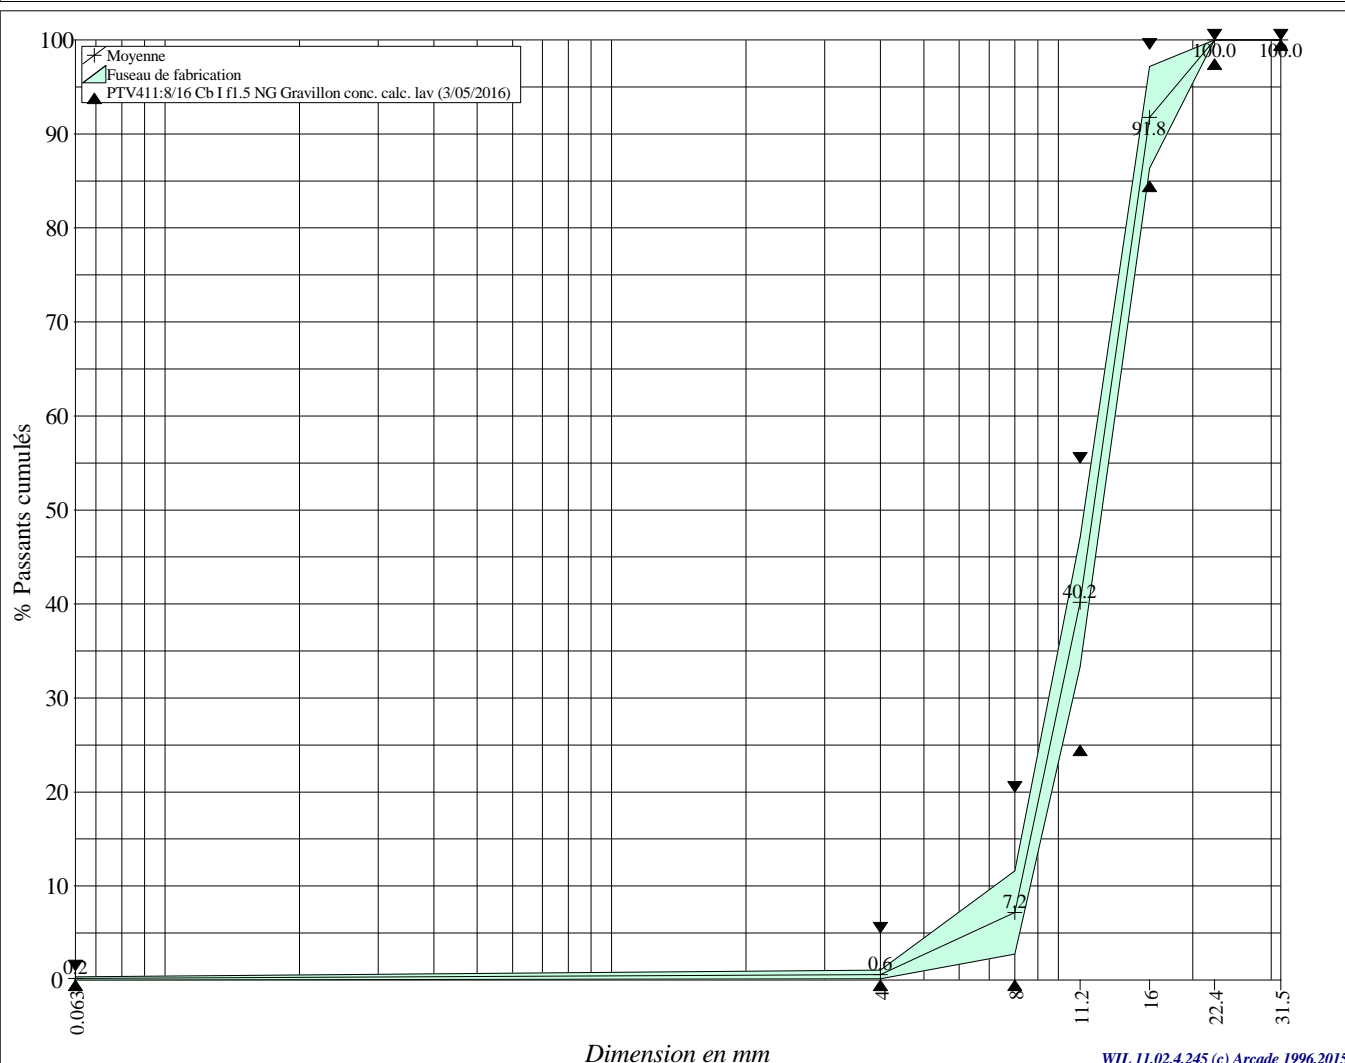

411-BENOR-156

EN 12620: 8/16 GC85/20  
EN 13242: 8/16 GC80/20 GT:20/15  
EN 13043: 8/16 GC85/20 G20/15

La certification Benor du produit indique que sur base d'un contrôle externe périodique, il existe une confiance suffisante dans la capacité du producteur à garantir la conformité du produit de façon permanente comme définie dans les spécifications de référence technique. La présente fiche Benor contient les performances des caractéristiques déclarées par le producteur et est vérifiée par l'organisme de certification.

Déclaration du producteur reprise sur sa DOP:

Présence de matière humique : plus clair

Masse vol réelle: Moyenne sur les 4 dernières analyses 2.70 Mg / m<sup>3</sup> (LI : 2.64 Mg / m<sup>3</sup> - LS : 2.78 Mg / m<sup>3</sup>)

Masse vol Abs : Moyenne sur les 4 dernières analyses 2.73 Mg / m<sup>3</sup> (LI : 2.66 Mg / m<sup>3</sup> - LS : 2.80 Mg / m<sup>3</sup>)

WA24: Moyenne sur les 4 dernières analyses 0.53 % (LI : 0.3% - LS : 0.9 %)

LA : 30 - MDE: 25 - LA + MDE :45