



S.R.L. CARRIERES DE PREALLE  
AISNE S/N  
6941 - HEYD (DURBUY)

## Fiche Technique

23 Derniers résultats Date d'émission 24/11/2022 Fin de validité le 24/05/2023

Page 1/2

### M2-2 8/16 Conc. calc. lavé

BENOR

**Producteur :** CARRIERE DE PREALLE

**Péetrographie :** Mélange Calcaire (Préalles / Marenne)

**Elaboration :** Concassé

**Validité :** du 24/11/22 au 24/05/23

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

8	16
---	----

PTV 411

M2-2 8/16 Cb I fl.5 NG Gravillon conc. calc. lav (14/06/2022)

	0.063	d/2	d	D/1.4	D	1.4D	2D	FI
V.S.S.	1.0	5	20	55	99	100	100	20.00
V.S.I.	0.0	0	0	25	85	98	100	0.00

### Partie informative

#### Résultats de production

du 13/04/22 au 16/11/22

	0.063	4	8	11.2	16	22.4	31.5	FI
Maximum	0.4	3	19	52	95	100	100	13.91
Xt+1.44xEcart-types	0.3	2	15	49	95	100	100	
Moyenne Xf	0.1	1	10	41	91	100	100	12.60
Xt-1.44xEcart-types	0.0	0	5	34	88	100	100	
Minimum	0.0	0	2	26	86	100	100	11.34
Nombre de résultats	23	23	23	23	23	23	23	7
Dernière valeur	0.4	1	10	42	93	100	100	12.49

411-BENOR-156

EN 12620: 8/16 GC85/20  
EN 13242: 8/16 GC80-20 GTC20/15  
EN 13043: 8/16 GC85/20 G20/15

La certification Benor du produit indique que sur base d'un contrôle externe périodique, il existe une confiance suffisante dans la capacité du producteur à garantir la conformité du produit de façon permanente comme définie dans les spécifications de référence technique. La présente fiche Benor contient les performances des caractéristiques déclarées par le producteur et est vérifiée par l'organisme de certification.  
Pour le Benor: Teneur conventionnelle en MO (suivant NBN B11-256) < 0.3%

Mélange de calcaires de Préalles (156/411) et de Marenne (209/411 - MAX 20 %)  
Déclaration du producteur reprise sur sa DOP:

Présence de matière humique : plus clair

Masse vol réelle: Moyenne sur les 4 dernières analyses 2.68 Mg / m<sup>3</sup> (LI : 2.64 Mg / m<sup>3</sup> - LS : 2.78 Mg / m<sup>3</sup>)  
Masse vol Abs : Moyenne sur les 4 dernières analyses 2.73 Mg / m<sup>3</sup> (LI : 2.66 Mg / m<sup>3</sup> - LS : 2.80 Mg / m<sup>3</sup>)  
WA24: Moyenne sur les 4 dernières analyses 0.69 % (LI : 0.3% - LS : 0.9 %)  
LA : 30 - MDE: 25 - LA + MDE : 45



S.R.L. CARRIERES DE PREALLE  
AISNE S/N  
6941 - HEYD (DURBUY)

# Fiche Technique

23 Derniers résultats Date d'émission 24/11/2022 Fin de validité le 24/05/2023

Page 2/2


## M2-2 8/16 Conc. calc. lavé

BENOR

**Producteur :** CARRIERE DE PREALLE

**Péetrographie :** Mélange Calcaire (Préalles / Marenne)

**Elaboration :** Concassé

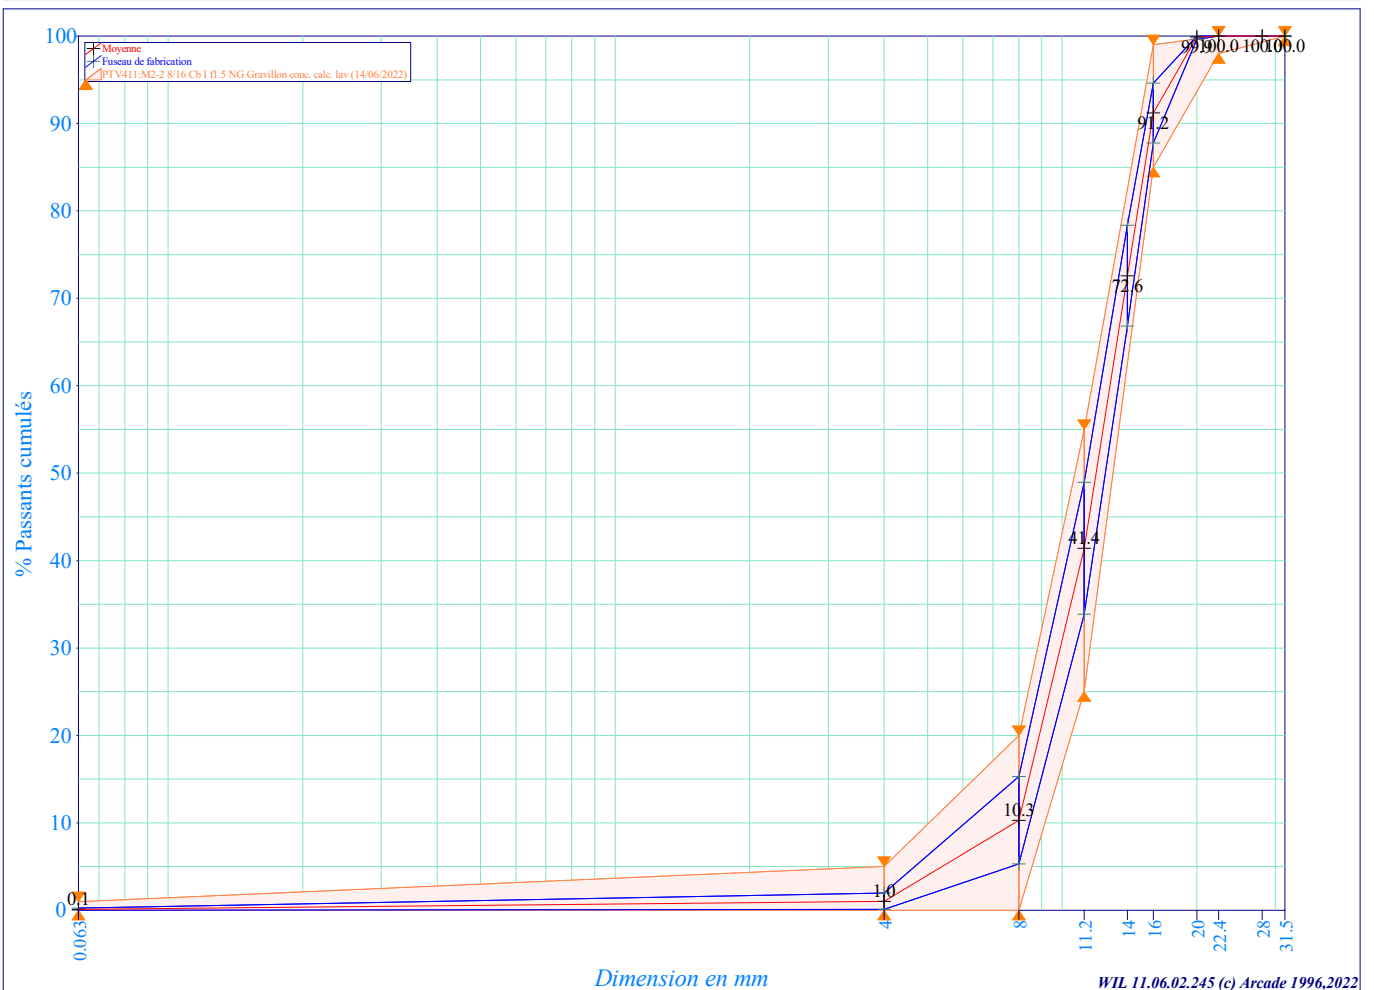

WIL 11.06.02.245 (c) Arcade 1996,2022

411-BENOR-156

EN 12620: 8/16 GC85/20  
EN 13242: 8/16 GC80-20 GTC20/15  
EN 13043: 8/16 GC85/20 G20/15

La certification Benor du produit indique que sur base d'un contrôle externe périodique, il existe une confiance suffisante dans la capacité du producteur à garantir la conformité du produit de façon permanente comme définie dans les spécifications de référence technique. La présente fiche Benor contient les performances des caractéristiques déclarées par le producteur et est vérifiée par l'organisme de certification.  
Pour le Benor: Teneur conventionnelle en MO (suivant NBN B11-256) < 0.3%

Mélange de calcaires de Préalles (156/411) et de Marenne (209/411 - MAX 20 %)

Déclaration du producteur reprise sur sa DOP:

Présence de matière humique : plus clair

Masse vol réelle: Moyenne sur les 4 dernières analyses 2.68 Mg / m<sup>3</sup> (LI : 2.64 Mg / m<sup>3</sup> - LS : 2.78 Mg / m<sup>3</sup>)

Masse vol Abs : Moyenne sur les 4 dernières analyses 2.73 Mg / m<sup>3</sup> (LI : 2.66 Mg / m<sup>3</sup> - LS : 2.80 Mg / m<sup>3</sup>)

WAZ: Moyenne sur les 4 dernières analyses 0.69 % (LI: 0.3% - LS : 0.9 %)

LA : 30 - MDE: 25 - LA + MDE : 45