



S.R.L. CARRIERES DE PREALLE
AISNE S/N
6941 - HEYD (DURBUY)

Fiche Technique FTP-Préalles-2

23 Derniers résultats au 07/05/2026

Page 1/2

2/8 Cb I f1,5 NG M2-2 lavé Gravillon calcaire

BENOR

Producteur : CARRIERE DE PREALLE

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé

Validité : du 07/05/26 au 07/11/26

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

2	8
---	---

PTV 411

2/8 Cb I f1,5 NG M2-2 lavé Gravillon calcaire (26/03/2024)

	0.063	d/2 1	d 2	D/2 4	D 8	1.4D 11.2	2D 16	FI
V.S.S.	1.5	5	20	55	99	100	100	25.00
V.S.I.	0.0	0	0	20	85	98	100	0.00

Partie informative

Résultats de production

du 06/10/25 au 05/05/26

	0.063	1	2	4	8	11.2	16	FI
Maximum	0.6	2	11	41	96	100	100	22.44
Xf-1.44xEcart-types	0.3	2	11	40	95	100	100	
Moyenne Xf	0.1	1	9	35	93	100	100	20.12
Xf-1.44xEcart-types	0.0	1	6	29	91	100	100	
Minimum	0.0	0	6	25	91	100	100	18.25
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	22	22	8
Dernière valeur	0.0	1	8	33	92	100	100	19.83

411-BENOR-4151

EN 12620: 2/8 GC85/20
EN 13242: 2/8 GC80-20 GTC20/17.5
EN 13043: 2/8 GC85/20 G20/17.5

La certification Benor du produit indique que sur base d'un contrôle externe périodique, il existe une confiance suffisante dans la capacité du producteur à garantir la conformité du produit de façon permanente comme définie dans les spécifications de référence technique. La présente fiche Benor contient les performances des caractéristiques déclarées par le producteur et est vérifiée par l'organisme de certification.

Pour le Benor: Teneur conventionnelle en MO (suivant NBN B11-256) < 0.5%

Mélange de calcaires de Préalles (4151/411) et de Marenne (4142/411 - MAX 20 %)

Déclaration du producteur reprise sur sa DOP:

Présence de matière humique : plus clair

Masse vol réelle: Moyenne sur les 4 dernières analyses 2.69 Mg / m³ (de 2.61 Mg / m³ à 2.75 Mg / m³)

WA24: Moyenne sur les 4 dernières analyses 0.82% (de 0.3% à 0.9 %)

LA : 30 - MDE: 25 - LA + MDE :45



S.R.L. CARRIERES DE PREALLE
AISNE S/N
6941 - HEYD (DURBUY)

Fiche Technique FTP-Préalée-2

23 Derniers résultats au 07/05/2026

Page 2/2


2/8 Cb I f1,5 NG M2-2 lavé Gravillon calcaire

BENOR

Producteur : CARRIERE DE PREALLE

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé

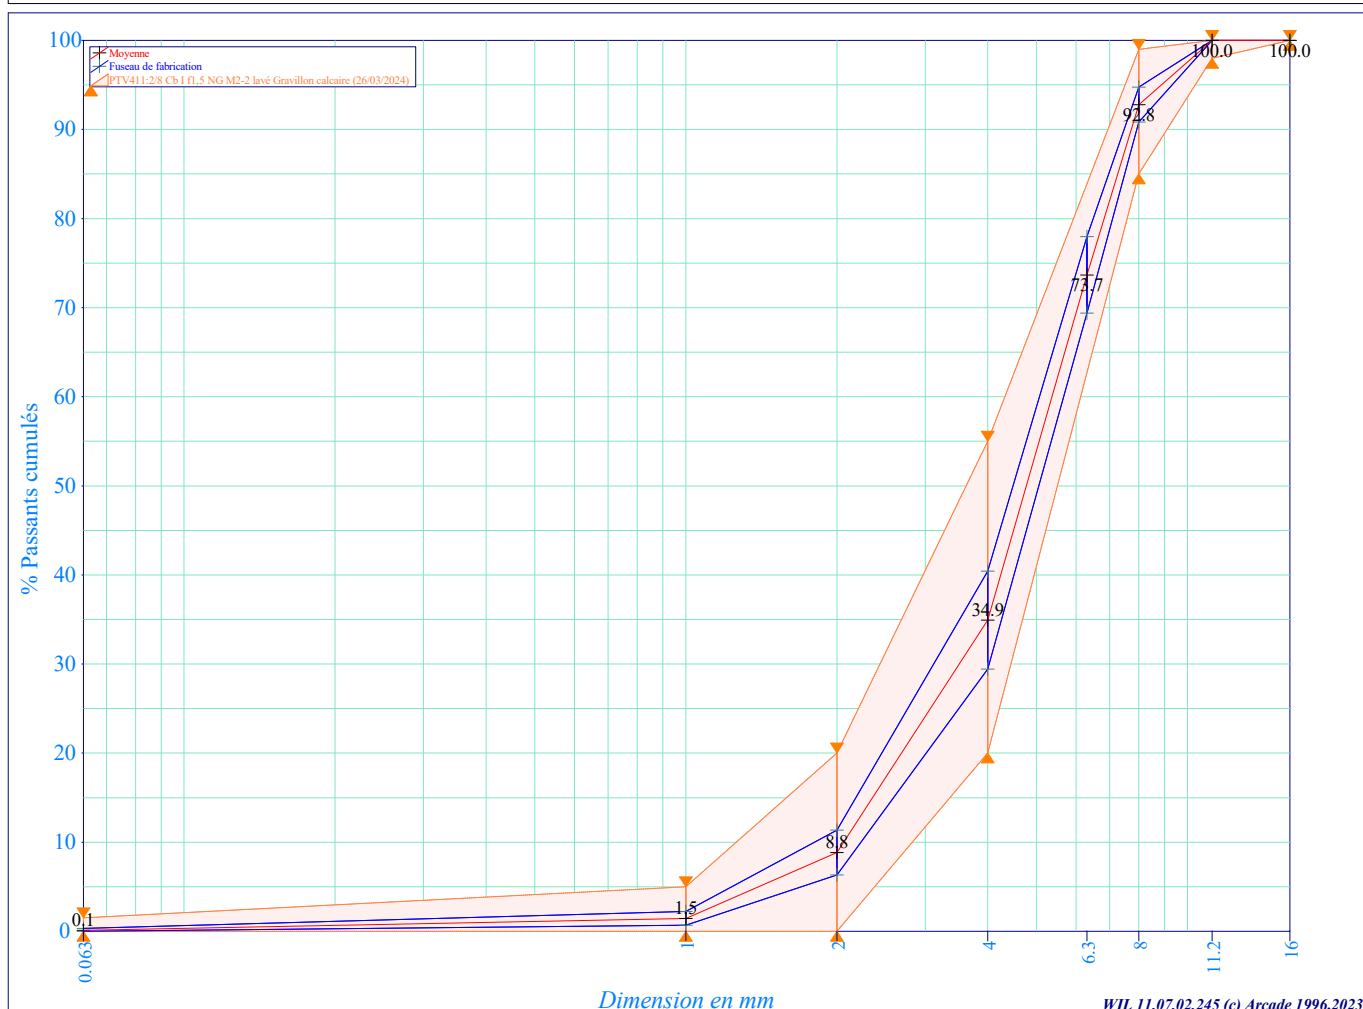

411-BENOR-4151

EN 12620: 2/8 GC85/20
EN 13242: 2/8 GC80-20 GTC20/17.5
EN 13043: 2/8 GC85/20 G20/17.5

La certification Benor du produit indique que sur base d'un contrôle externe périodique, il existe une confiance suffisante dans la capacité du producteur à garantir la conformité du produit de façon permanente comme définie dans les spécifications de référence technique. La présente fiche Benor contient les performances des caractéristiques déclarées par le producteur et est vérifiée par l'organisme de certification.

Pour le Benor: Teneur conventionnelle en MO (suivant NBN B11-256) < 0.5%

Mélange de calcaires de Préalée (4151/411) et de Marenne (4142/411 - MAX 20 %)

Déclaration du producteur reprise sur sa DOP:

Présence de matière humique : plus clair

Masse vol réelle: Moyenne sur les 4 dernières analyses 2.69 Mg / m³ (de 2.61 Mg / m³ à 2.75 Mg / m³)

WA24: Moyenne sur les 4 dernières analyses 0.82% (de 0.3% à 0.9 %)

LA : 30 - MDE: 25 - LA + MDE :45