S.R.L. CARRIERES DE PREALLE
AISNE S/N
6941 - HEYD (DURBUY)

Fiche Technique FTP-Préalle-2

23 Derniers résultats au 05/11/2026

8/16 Cb I f1,5 NG M2-2 lavé Gravillon calcaire

BENOR

Producteur : **CARRIERE DE PREALLE**
Pétrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Validité : du 05/11/26 au 05/05/27

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme	Catégorie
8	*16*	*PTV 411*	*8/16 Cb I f1,5 NG M2-2 lavé Gravillon calcaire (26/03/2024)*

		d/2	d	D/1.4	D	1.4D	2D	
	0.063	**4**	**8**	**11.2**	**16**	**22.4**	**31.5**	**FI**
V.S.S.	1.5	5	20	55	99	100	100	20.00
V.S.I.	0.0	0	0	25	85	98	100	0.00

Partie informative

Résultats de production

	du 24/02/26 au 05/10/26							
	0.063	**4**	**8**	**11.2**	**16**	**22.4**	**31.5**	**FI**
Maximum	0.4	1	12	47	96	100	100	17.31
Xf+1.44xEcart-types	0.3	1	11	46	95	100	100	
Moyenne Xf	0.1	0	8	40	91	100	100	13.37
Xf-1.44xEcart-types	0.0	0	5	34	86	100	100	
Minimum	0.0	0	4	30	85	100	100	10.33
Nombre de résultats	23	23	23	23	23	23	23	9
Dernière valeur	0.1	1	12	46	96	100	100	15.59

411-BENOR-4151

EN 12620: 8/16 GC85/20
EN 13242: 8/16 GC80-20 GTC20/15
EN 13043: 8/16 GC85/20 G20/15

La certification Benor du produit indique que sur base d'un contrôle externe periodique, il existe une confiance suffisante dans la capacitè du producteur à garantir la conformité du produit de façon permanente comme définie dans les spécifications de référence technique.La présente fiche Benor contient les performances des carractéristiques déclarées par le producteur et est vérifiée par l'organisme de certification.
Pour le Benor:Teneur conventionnelle en MO (suivant NBN B11-256) < 0.5%

Mélange de calcaires de Préalle (4151/411) et de Marenne (4142/411 - MAX 20 %)
Déclaration du producteur reprise sur sa DOP:
Présence de matière humique : plus clair
Masse vol réelle: Moyenne sur les 4 dernières analyses 2.68 Mg / m³ (de 2.61 Mg / m³ à 2.75 Mg / m³)
WA24:Moyenne sur les 4 dernières analyses 0.69% (de 0.3% à 0.9 %)
LA : 30 - MDE: 25 - LA + MDE :45

S.R.L. CARRIERES DE PREALLE
AISNE S/N
6941 - HEYD (DURBUY)


Fiche Technique FTP-Préalle-2

23 Derniers résultats au 05/11/2026

8/16 Cb I f1,5 NG M2-2 lavé Gravillon calcaire

BENOR

Producteur : **CARRIERE DE PREALLE**
Pétrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

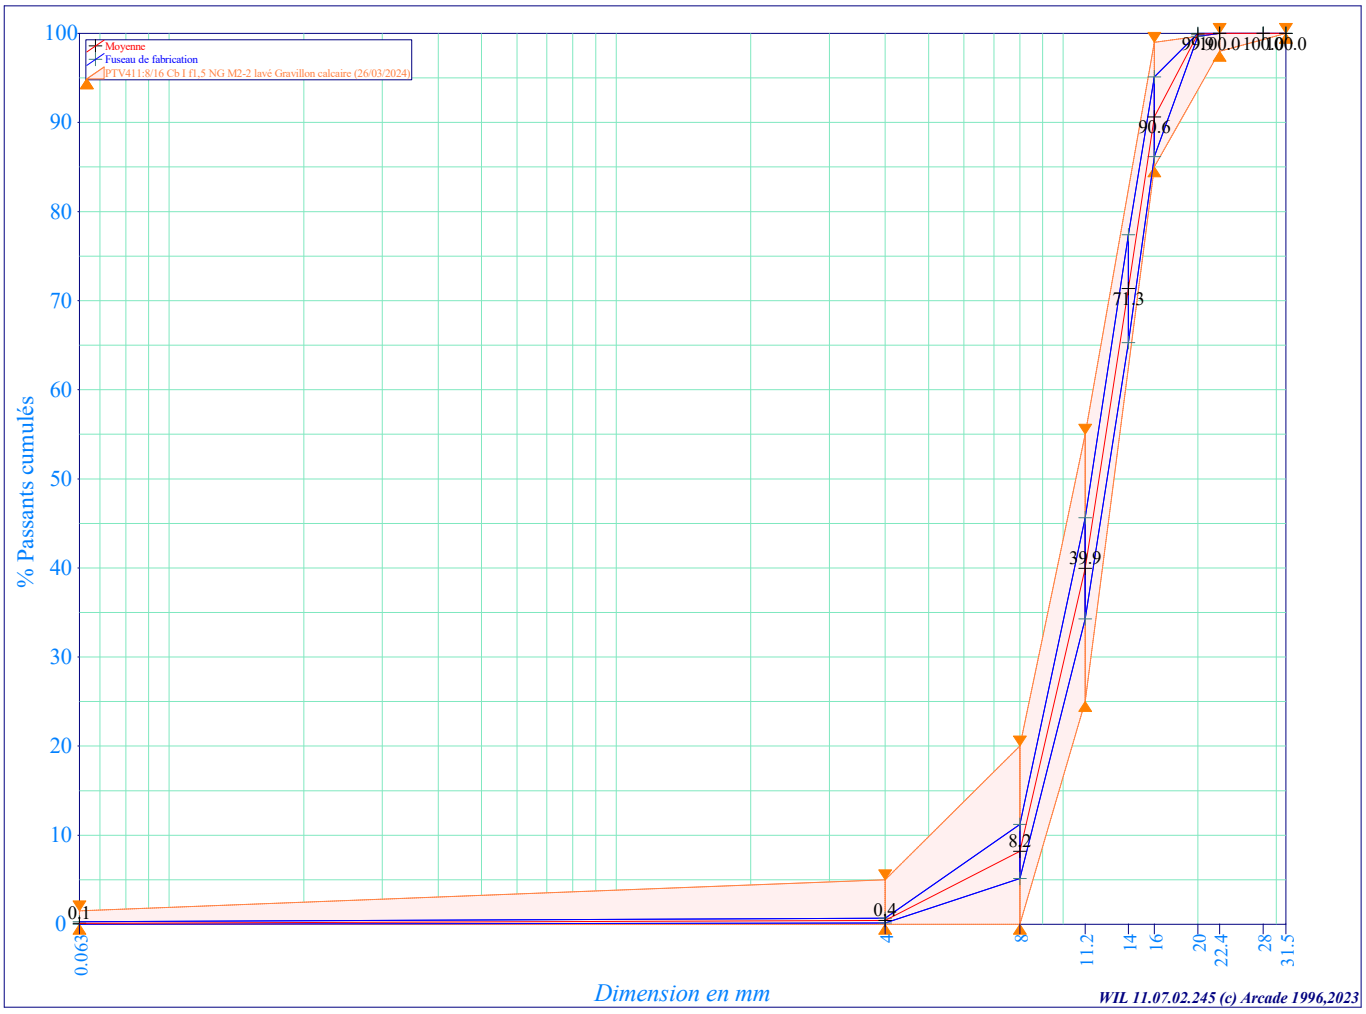

411-BENOR-4151

EN 12620: 8/16 GC85/20
EN 13242: 8/16 GC80-20 GTC20/15
EN 13043: 8/16 GC85/20 G20/15

La certification Benor du produit indique que sur base d'un contrôle externe periodique, il existe une confiance suffisante dans la capacitè du producteur à garantir la conformité du produit de façon permanente comme définie dans les spécifications de référence technique.La présente fiche Benor contient les performances des carractéristiques déclarées par le producteur et est vérifiée par l'organisme de certification.
Pour le Benor:Teneur conventionnelle en MO (suivant NBN B11-256) < 0.5%

Mélange de calcaires de Préalle (4151/411) et de Marenne (4142/411 - MAX 20 %)
Déclaration du producteur reprise sur sa DOP:
Présence de matière humique : plus clair
Masse vol réelle: Moyenne sur les 4 dernières analyses 2.68 Mg / m³ (de 2.61 Mg / m³ à 2.75 Mg / m³)
WA24:Moyenne sur les 4 dernières analyses 0.69% (de 0.3% à 0.9 %)
LA : 30 - MDE: 25 - LA + MDE :45